


遊戲場平面圖

(請於下方概略繪製平面圖，含面積尺寸、區域內各項設施相對位置)

木
版
層

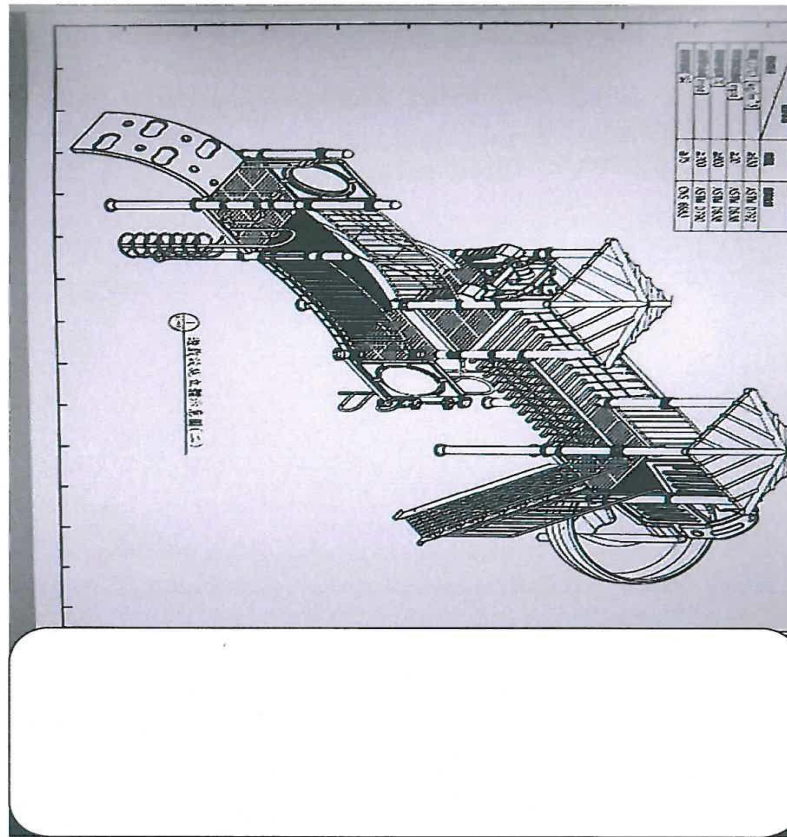

遊
具

遊
具

遊
具

遊
具

13.7*6.9-1.5*6=85.53cm



高分子試驗報告
Test Report



桂田技術顧問有限公司
桂田台南實驗室
地址：台南縣仁德鄉大順路22號
電話：(06)271-7111 傳真：(06)271-7570
測試編號：090213000010

Address: No 22, Dashun Rd.,
Rende Shiang, Tainan
TEL: (06)271-7111

頁次/頁數 Page: 1/1


委託單位：億勝實業有限公司
Client
送樣單位：億勝實業有限公司 設計師：錡清泉
Sample Deliverer
樣品名稱：聚乙烯材料
Sample Desc.
備註Remark：規範值係由委託單位提供
送樣日期Delivery Date: 02(Feb)/13/98(2009) 測試日期Test Date: 02(Feb)/16/98(2009)~02(Feb)/18/98(2009)

測試項目 Test Item	單位 Unit	試驗值 Test Result	規範值 Spec.	試驗依據 Test Method
密度(23°C)	kg/m ³	950.5	≥930	ASTM D792
※試驗說明：試片為裁切成形，試片數目2片，試驗液體為蒸餾水、溫度23°C，養護條件23±2°C、50±5%RH、40小時，實驗室條件23±2°C、50±5%RH。				
降伏點抗拉強度	mpa	24.2	≥12	ASTM D638(Type I, 5mm/min)
斷裂點伸長率	%	810	≥634	ASTM D638(Type I, 5mm/min)
※試驗說明：試片為裁切成形，試片型式Type I，測試速度5mm/min，試片數目5片，養護條件23±2°C、50±5%RH、40小時，實驗室條件23±2°C、50±5%RH。				
抗折彈性係數	mpa	725	≥294	ASTM D790
熱變形溫度	°C	77	≥75	CNS 6683
— 以下空白Blank Below —				
				會驗人員：NA

附註：(1)本測試報告所列記錄僅對樣品負責。(報告日期R.D.980218)
Note The test results relate only to the items tested.
(2)本報告未蓋鋼印無效，並不得塗改及摘錄複製。
Report shall not be reproduced except in full.
(3)本報告通過TAF認可項目為密度、降伏點抗拉強度、斷裂點伸長率試驗。

報告簽署人：
Signatory
JIACB1_AB_AB
BHDP(219_175_0)
系統7-9

服務人員：陳昱利

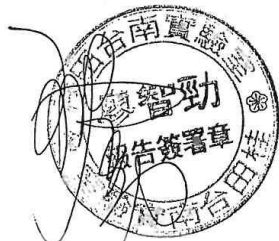



金屬材料測試報告

Test Report for Metal Material



0617

桂田技術顧問有限公司
桂田實驗室
地址：台北市內湖區安美街175巷6號
電話：(02)8792-0166 傳真：(02)2794-5441
測試編號：100310000003

Address: No. 6, Lane 175, Anmei
St., Taipei City
TEL: (02)8792-0166

頁次/頁數Page: 1/1

出 廠 證 明

茲證明本公司生產之設備如下

遊戲場整修工程1式

組裝於

臺北市松山區三民國民小學

此致


臺北市松山區三民國民小學

廠 商：億勝實業有限公司

負 責 人：錡清祥

地 址：台北市延平北路八段2巷56弄70號

電 話：2810-0581



中 華 民 國 1 0 1 年 3 月 2 日

100310000003